ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

БУМАГА И КАРТОН. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ. МЕТОД ВЫСУШИВАНИЯ В СУШИЛЬНОМ ШКАФУ

Издание официальное

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BO'LIMI

Узбекское Агентство по печати и информации
Ташкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАН Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности кафедрой «Технология полиграфического производства и дизайн».

2. ВНЕСЕН Узбекским Агентством по печати и информации.

3. УТВЕРЖДЕН и ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Узбекского Агентства стандартизации, метрологии и сертификации от 29.01.2013 г № 05-425

4. Стандарт разработан в соответствии с O'zDSt 1.6:2003 «ГСС Уз. Нормативные документы. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению».

5. Взамен ГОСТ 13525.19-91.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и приложений к нему на территории Узбекистана публикуется в указателе издаваемом Агентством «Узстандарт».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен в качестве официального издания без разрешения агентства «Узстандарт».

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения 1
2. Нормативные ссылки. 1
3. Определения. 1
4. Сущность методов. 1
5. Оборудование 2
6. Подготовка сосудов. 2
7. Отбор проб. 2
8. Отбор, подготовка и взвешивание испытуемых образцов 2
9. Метод испытания. 5
10. Выражение результатов. 5
11. Протокол испытания. 6
12. Требования безопасности. 6
13. Методы контроля 6
14. Экспресс-методы и метод определения влажности бумаги
и картона для химических анализов 7
1. Экспресс-методы определения влажности. 7
2. Определение влажности для химических анализов. 7
3. Обработка результатов. 8
15. Библиографические данные. 9

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

ЎЗБЕКИСТОН ДАВЛАТ СТАНДАРТИ

ҚОҒОЗ ВА КАРТОН

Намлигини аниқлаш. Қуритиш шкафида қуритиш усули

БУМАГА И КАРТОН

Определение влажности. Метод высушивания в сушильном шкафу

Paper and board. Determination of moisture content. Oven-drying method

Дата введения: 29.01.2013
Срок действия до: 29.01.2018

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает метод определения влажности бумаги и картона путем высушивания в сушильном шкафу в момент отбора проб.

Метод распространяется на бумагу и картон, включая гофрированный. Бумага и картон не должны содержать веществ, кроме воды, улетучивающихся при температуре испытания (105±2)°С.

Экспресс-методы и метод определения влажности бумаги и картона для химических анализов приведены в приложении.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8047-2001	Бумага и картон. Отбор проб для определения среднего качества
ГОСТ 12.1.004-91	Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.005-88	Общие санитарно - гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 13523-78 (ИСО 187:1977)	Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Метод кондиционирования образцов

Примечание: При пользовании настоящим стандартом, целесообразно проверить действия ссылочных стандартов «и классификаторов» на территории Узбекистана по соответствующим указателю стандартов «классификаторов» составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочный документ заменен «изменен», то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным «измененным» стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положения, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте приняты следующие определения.

3.1 Влажность - количество воды в бумаге или картоне.

На практике определяется отношение потери массы образца при высушивании к его первоначальной массе при отборе пробы в соответствии со стандартным методом испытания. Выражается в процентах.

3.2 Постоянная масса - масса испытуемого образца бумаги или картона, достигнутая после высушивания при установленной температуре до того момента, когда расхождение между двумя последующими взвешиваниями не будет превышать 0,1 % относительно первоначальной массы испытуемого образца.

4 СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Метод заключается во взвешивании образца в момент отбора проб и после высушивания его до постоянной массы.

Издание официальное

O'ZSTANDART AGENTLIGI
3266 son bilan
«29» 01 2013 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

5 ОБОРУДОВАНИЕ

5.1 Весы с погрешностью взвешивания не более 0,05 % взвешиваемой массы.

5.2 Сосуды, предназначенные для хранения и взвешивания испытуемых образцов должны быть водопаронепроницаемыми, изготовленными из легкого материала, не изменяющего свойств во время проведения испытаний.

Для хранения образцов допускается использовать полиэтиленовые мешки.

5.3 Шкаф сушильный с вентиляцией, обеспечивающий постоянную температуру (105±2)°С в процессе удаления влаги из бумаги и картона.

6 ПОДГОТОВКА СОСУДОВ

Перед отбором проб чистые сухие сосуды нумеруют и доводят их температуру до температуры окружающей среды. Затем каждый сосуд взвешивают и хранят закрытым до момента отбора проб.

7 ОТБОР ПРОБ

Пробы, предназначенные для исследования, должны отбираться в соответствии с ГОСТ 8047.

Примечание. При отборе проб необходимо применять меры предосторожности, исключающие загрязнение и изменение влажности бумаги и картона. В частности, рекомендуется пользоваться резиновыми перчатками. Во избежание изменений влажности образцов вследствие воздействия окружающей среды необходимо пробы сразу после отбора помещать в сосуды.

8 ОТБОР, ПОДГОТОВКА И ВЗВЕШИВАНИЕ ИСПЫТУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ

С каждой испытуемой единицы продукции, отобранной от партии, поступают следующим образом:

8.1 Если единица продукции упакована - снимают упаковку.

8.1.1 Испытуемая единица продукции - целая, не делимая на мелкие части (на поддонах или без них).

8.1.1.1 Определение среднего значения влажности партии.

8.1.1.1.1 Для бумаги или картона массой 1 m^2 менее или равной 224 g/m^2

С каждой испытуемой единицы продукции удаляют все поврежденные листы и не менее трех последующих неповрежденных листов, берут подряд четыре листа, быстро сгибают или разрезают и помещают в сосуд. Содержимое сосуда является испытуемым образцом, масса которого должна быть не менее 50 g. Сосуд с содержимым взвешивают и рассчитывают массу испытуемого образца.

Образцы взвешивают с точностью до второго десятичного знака.

Готовят образцы для параллельных определений (для каждой отобранной для испытания единицы продукции).

Примечания:

1. Количество удаляемых листов может быть увеличено в зависимости от качества упаковки и условий хранения.

2. Если испытания проводят на образцах легких бумаг, то объем образца массой 50 g будет очень большим, поэтому допускается использовать образцы меньшей массы, о чем необходимо указать в протоколе испытания.

8.1.1.1.2 Для бумаги и картона массой 1 m^2 более 224 g/m^2

С каждой испытуемой единицы продукции удаляют все поврежденные листы и один неповрежденный лист и из каждого отобранного листа нарезают полосы шириной (50-75) mm и длиной не менее 150 mm. Полосы, отобранные от единицы продукции, составляют образец, который быстро помещают в сосуд. Масса испытуемого образца должна быть не менее 50 g. Сосуд с содержимым взвешивают и рассчитывают массу испытуемого образца.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI


Образцы взвешивают с точностью до второго десятичного знака.

Готовят образцы для параллельных определений (для каждой отобранной для испытания единицы продукции).

8.1.1.2 Определение изменения влажности между серединой и краями листа

Удаляют листы в соответствии с п. 8.1.1.1.1 и 8.1.1.1.2 и берут подряд достаточное количество листов для составления двух параллельных испытуемых образцов. Из отобранных листов пробы вырезают четыре комплекта полос шириной 50-75 mm и длиной не менее 150 mm, по одной полосе с каждого края листа и две полосы из середины, как указано на черт.1, не разделяя ни листы, ни полоски, составляющие комплект.

Более длинную сторону полосы нарезают в поперечном[1] направлении. Концы полос обрезают по 150 mm с каждого края отобранного слоя листов (см. черт. 1).

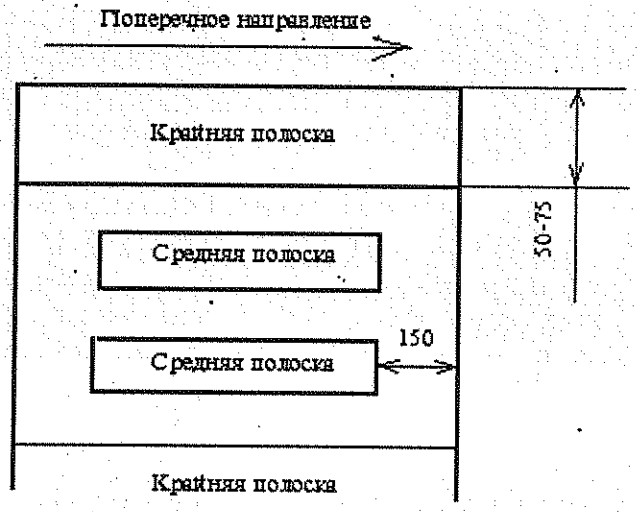

Черт. 1

От каждого комплекта отбрасывают верхнюю и нижнюю полосы. Комплект крайних полос составляет один образец для испытания, комплект средних - другой. Масса испытуемого образца должна быть не менее 50 g. Каждый испытуемый образец сразу же помещают в сосуд, взвешивают вместе с содержимым и рассчитывают массу испытуемого образца

Образцы взвешивают с точностью до второго десятичного знака.

Готовят образцы для параллельных определений (для каждой отобранной для испытания единицы продукции и для выбранного положения).

Примечание. Если испытание проводят на образцах легких бумаг, то объем образца массой 50 g будет очень большим, поэтому допускается использовать образцы меньшей массы, о чем необходимо указать в протоколе испытания.

8.1.2 Испытуемая единица продукции, состоящая из мелких совместно упакованных единиц - стоп или пачек (на поддонах или без них). Единицы продукции отбирают в соответствии с ГОСТ 8047.

8.1.2.1 Определение среднего значения влажности партии.

8.1.2.1.1 Для бумаги или картона массой 1 m^2 менее или равной 224 g/m^2.

Из середины каждой отобранной стопы или пачки отбирают подряд четыре листа и выполняют операции и требования в соответствии с п. 8.1.1.1.1.

8.1.2.1.2 Для бумаги или картона массой более 224 g/m^2.

Из середины каждой отобранной стопы, или пачки отбирают подряд несколько листов для составления двух испытуемых образцов каждый массой не менее 50 g и готовят их в соответствии с п. 8.1.1.1.2.

Готовят образцы для параллельных определений (для каждой отобранной для испытания единицы продукции и каждого выбранного положения).

8.1.2.2 Определение изменения влажности между серединой и краями листа. Отбирают несколько листов в соответствии с п. 8.1.2.1.1 или п. 8.1.2.1.2 и выполняют операции и требования в соответствии с п. 8.1.1.2.

8.1.3 Испытуемой единицей продукции является рулон.

8.1.3.1. Определение среднего значения влажности партии.

[1] Это направление образца выбрано потому, что любое изменение влажности в машинном направлении, сохранившееся в бумаге после ее изготовления, будет равномерно представлено в каждой полосе

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

С каждой испытуемой единицы продукции удаляют все поврежденные слои и не менее трех последующих неповрежденных слоев, если масса 1 m^2 менее или равна 224 g/m и минимум один неповрежденный слой, если масса 1 m^2 более 224 g/m^2 (число удаляемых слоев может быть увеличено в зависимости от качества упаковки и условий хранения). Затем каждый отобранный рулон разрезают в поперечном направлении и снимают слой толщиной не менее 5 mm, который выпрямляют. Из отобранного слоя нарезают комплекты полос шириной 50-75 mm в машинном направлении по одному комплекту с каждого края рулона и один комплект из середины либо из полной ширины рулона. Не следует разделять листы, составляющие слой, или полосы, составляющие комплект. Из каждого комплекта удаляют верхнюю и нижнюю полосы.

Каждый комплект представляет собой испытуемый образец, который должен иметь массу не менее 50 g. Образец быстро сгибают или разрезают, помещают в сосуд, который взвешивают вместе с содержимым. Затем рассчитывают массу испытуемого образца.

Образцы взвешивают с точностью до второго десятичного знака

Готовят образцы для параллельных определений (для каждой отобранной для испытания единицы продукции и для каждого выбранного положения).

Примечание. Если испытания проводят на образцах легких бумаг, то объем образца массой 50 g будет очень большим, поэтому допускается использовать образцы меньшей массы, о чем необходимо указать в протоколе испытания.

8.1.3.2 Определение изменения влажности по ширине рулона

Выполняют операции в соответствии с п. 8.1.3.1. Из отобранного слоя бумаги или картона вырезают полосы, не менее чем в трех точках по всей ширине рулона. Образцы нарезают шириной 50-75mm в поперечном направлении. Более длинная сторона образца должна соответствовать машинному направлению. Комплект полос от каждой точки отбора составляет образец, влажность которого определяется отдельно. Результаты испытаний по каждой точке отбора образцов указывают в протоколе испытания. Готовят образцы для параллельных определений (для каждой отобранной для испытания единицы продукции и каждого выбранного положения).

8.2 Испытуемая единица продукции - упакованная продукция, которую нельзя или нецелесообразно вскрывать (рулоны, продукция, уложенная штабелем или на поддоны для хранения или отобранная покупателем).

8.2.1 Определение среднего значения влажности партии.

8.2.1.1 Машинное направление бумаги или картона известно.

Вырезают окно шириной 50-75 mm и длиной 150 mm, причем короткая сторона его должна быть параллельна машинному направлению. Вырез делают на глубину, позволяющую отобрать требуемое количество полос для составления испытуемого образца массой не менее 50 g, устранив при этом все поврежденные полосы и не менее трех следующих неповрежденных полос. Испытуемый образец быстро помещают в сосуд. Сосуд с содержимым взвешивают и рассчитывают массу испытуемого образца.

Образец взвешивают с точностью до второго десятичного знака.

Для каждой испытуемой единицы изменяют позицию вырезания окна. Готовят образцы для параллельных определений (для каждой отобранной для испытания единицы продукции и каждого выбранного положения).

Допускается использовать испытуемые образцы шириной 50-75 mm и длиной, соответствующей полной ширине листа в поперечном направлении.

Примечание. Если испытания проводят на образцах легких бумаг, то объем образца массой 50g будет очень большим, поэтому допускается использовать образцы меньшей массы, о чем необходимо указать в протоколе испытаний.

8.2.1.2 Машинное направление бумаги или картона неизвестно. Вырезают окно размером 100x100mm так, чтобы одна из сторон была параллельна длинной стороне листа. Затем выполняют операции и требования в соответствии с п. 8.2.1.1.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Примечание. Если испытания проводят на образцах легких бумаг, то объем образца массой 50 g будет очень большим, поэтому допускается использовать образцы меньшей массы, о чем необходимо указать в протоколе испытания.

8.2.2 Определение изменения влажности по всей ширине рулона или между серединой и краями листа

Выполняют операции и требования в соответствии с п. 8.2.1.1. Вырезают полосы шириной 50-75 mm и длиной не менее 150 mm. Длинная сторона должна быть параллельна машинному направлению. Полосы вырезают не менее чем в трех точках рулона или листа. Образцы от каждой позиции отбора испытывают и записывают результаты отдельно. Выполняют параллельные определения на образцах, отобранных из разных позиций.

9 МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

9.1 Испытуемый образец сушат в сушильном шкафу (п. 5.3) в сосуде (п. 5.2) с открытой крышкой либо вынутым из сосуда. Температура сушки должна быть (105±2) °С. Если испытуемый образец состоит из нескольких полос, то при сушке их необходимо разъединить для более полной циркуляции воздуха. Если испытуемый образец сушат вне сосуда, то последний необходимо сушить в том же сушильном шкафу.

Примечание. В процессе сушки не следует помещать в сушильный шкаф новую партию испытуемых образцов.

9.2 По окончании сушки образец быстро помещают в сосуд, закрывают его крышкой и охлаждают в эксикаторе. При использовании некоторых типов сосудов для охлаждения требуется значительный промежуток времени. Давление воздуха внутри и снаружи сосуда уравновешивается, если мгновенно открывать и закрывать сосуд. Сосуд с содержимым взвешивают и рассчитывают массу высушенного испытуемого образца.

Взвешивание производят с точностью до второго десятичного знака.

Затем испытуемый образец и сосуд снова помещают в сушильный шкаф и сушат дополнительно в течение времени, составляющем не менее половины времени начальной сушки. Сосуд с испытуемым образцом снова взвешивают. Дополнительную сушку и повторное взвешивание необходимо выполнять до достижения постоянного значения массы. Продолжительность сушки между последующими взвешиваниями во всех случаях должна быть равна не менее половины всего времени сушки. Массу испытуемого образца считают достигшей постоянного значения, если два последующих взвешивания через определенный промежуток времени имеют расхождение не более чем на 0,1 % первоначальной массы испытуемого образца. Начальная продолжительность сушки должна быть не менее 30 мин для бумаги и картона массой 1 m^2 менее или равной 224 g/m^2 и не менее 60 мин - для бумаги и картона массой 1 m^2 более 224 g/m^2.

10 ВЫРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

10.1 Расчет

Результат, рассчитанный относительно первоначальной массы испытуемого образца, выражают в процентах и округляют до 0,1 %.

10.2 Влажность образца бумаги или картона (W) в процентах вычисляют по формуле

$$W = \frac{m_1 - m_2}{m_1 - m} 100,$$

где m - масса сосуда для взвешивания, g;

m_1 - масса сосуда для взвешивания с навеской до высушивания, g;

m_2 - масса сосуда для взвешивания с навеской после высушивания, g.

Результат испытания округляют до 0,1 %.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

10.3 Точность метода

Точность результатов зависит от: неоднородности влажности партии, количества испытаний для определения среднего значения влажности, способа отбора образцов, влияния окружающей среды.

11 ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

В протокол испытания включают данные:

11.1 При определении среднего значения влажности партии (для всей отобранной партии):

а) среднее значение влажности;

б) минимальное и максимальное значение влажности;

в) среднее квадратическое отклонение результатов испытания;

г) количество испытаний.

11.2 При определении изменения влажности по всей ширине листа или рулона (для каждого отбора от партии согласно п. 8.1 или 8.2):

а) среднее значение влажности;

б) минимальное и максимальное значение влажности;

в) среднее квадратическое отклонение результатов испытания;

г) количество испытаний;

д) точки отбора проб.

Следует указать, какие из вышеуказанных определений использованы, а также указать обстоятельства, повлиявшие на результаты испытания. Рекомендуемая доверительная вероятность не менее 95 %.

11.3 Если в стандартах на продукцию отсутствуют другие указания, то определяют среднее значение влажности бумаги и картона в партии.

За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов всех полученных определений, округленное до 0,1 %.

12 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

12.1 Требования пожарной безопасности осуществляются по ГОСТ 12.1.004.

12.2 Производственные помещения должны быть оснащены внутренней и общеобменной вентиляцией, обеспечены техническими средствами контроля состояния воздушной среды согласно ГОСТ 12.1.005.

13 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

13.1 Бумага и картон. Правила приемки. Отбор проб для определения среднего качества по ГОСТ 8047.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

ЭКСПРЕСС-МЕТОДЫ И МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ БУМАГИ И КАРТОНА ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ

I. Экспресс -методы определения влажности

1.1 Отбор проб в соответствии с разд. 7.

1.2 Отбор, подготовка и взвешивание испытуемых образцов в соответствии с разд.8.

1.3 Высушивание лампой инфракрасного излучения.

1.3.1 Оборудование, указанное в разделе 5, кроме сушильного шкафа. Лампа инфракрасного излучения мощностью 500W; автотрансформатор лабораторный; очки защитные темные; пинцет.

1.3.2 Подготовка сосудов в соответствии с разд. 6.

1.3.3 Проведение испытания.

Открытый сосуд с навеской испытуемого образца и крышку помещают на подставку под лампу инфракрасного излучения на расстоянии 8-10sm от лампы. Высушивание проводят при температуре (100-130) °С не менее 10 мин, перемешивая пробу пинцетом один - два раза. По окончании сушки сосуд закрывают крышкой, не вынося из-под лампы, помещают в эксикатор, охлаждают и взвешивают. Повторные высушивания до постоянной массы проводят около 3 мин.

1.4 Высушивание электронагревательным прибором с прижимным устройством.

1.4.1 Оборудование, указанное в разд.5, кроме сушильного шкафа. Электронагревательный прибор с прижимным устройством и автоматическим регулированием температуры в пределах 130-150°С.

1.4.2 Проведение испытания.

Испытуемые образцы бумаги или картона помещают на выпуклую металлическую поверхность электронагревательного прибора, прижимают сеткой и высушивают до постоянной массы. Перед испытанием прибор нагревают до 130-150° С.

По окончании высушивания испытуемые образцы помещают в эксикатор, охлаждают и взвешивают. Продолжительность высушивания - не менее 15 мин. Повторные высушивания до постоянной массы проводят в течение 3-5 мин.

1.5 Высушивание кондиционным аппаратом марки АК-2.

1.5.1 Оборудование указанное в разд.5.

Аппарат марки АК-2 с вмонтированными лабораторными весами 3-го класса точности и автоматическим регулированием температуры в пределах 20-150°С (черт. 2).

1.5.2 Проведение испытания.

Испытуемые образцы бумаги или картона помещают в корзины аппарата, опускают в сушильную камеру, быстро взвешивают и высушивают до постоянной массы при температуре (105±2)°С. Продолжительность высушивания должна быть не менее 1ч. Повторные высушивания до постоянной массы проводят в течение 10 мин.

2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ

2.1 Отбор проб в соответствии с разд. 7.

2.2 Оборудование, указанное в разд. 5.

2.3 Подготовка сосудов в соответствии с разд. 6.


2.4 Подготовка образцов к испытанию.

Испытуемый образец массой около 2g, взятый из пробы, для анализа, быстро помещают в сосуды, закрывают их и взвешивают до третьего десятичного знака.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

2.5 Проведение испытания

Испытания проводят в соответствии с разд.9. проводят два параллельных определения.

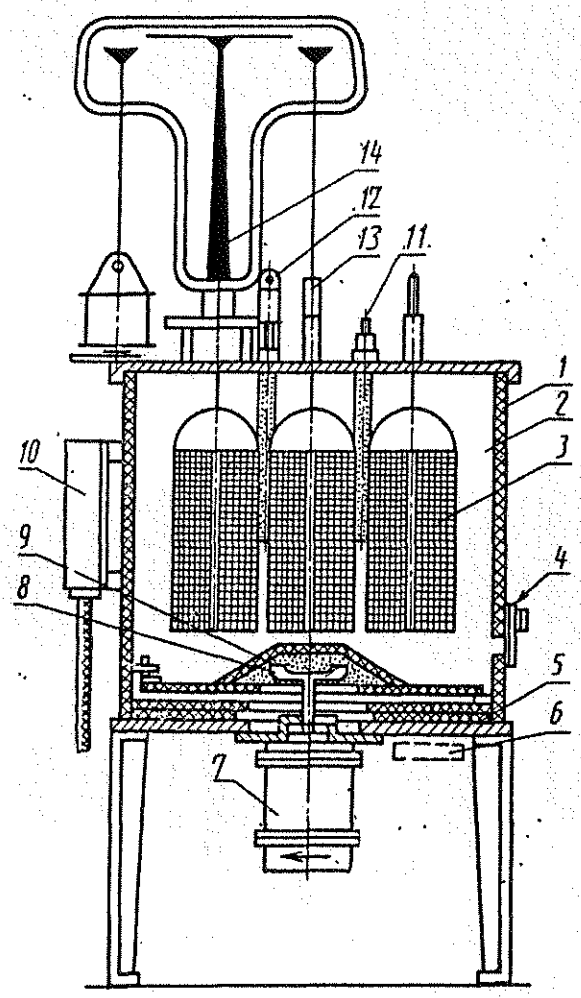

1 - корпус; *2* - сушильная камера; *3* - корзина; *4* - заслонка; *5* - нагревательный элемент; *6* -магнитный пускатель; *7* - электродвигатель; *8* - вентилятор; *9* - диффузор; *10* - терморегулятор; *11* - контактный термометр; *12* - ртутный термометр; *13* - цилиндры; *14* - технические весы

Черт. 2

3 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

3:1 Влажность образца бумаги или картона (W) в процентах вычисляют по формуле (1)или(2)

$$W = \frac{m_1 - m_2}{m_1} 100 \qquad (2)$$

где m_1 — масса образца бумаги или картона до высушивания, g;

m_2 — масса образца бумаги или картона после высушивания, g.

За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов всех полученных определений, округленное до 0,1 %.

Расхождение между двумя параллельными определениями влажности бумаги и картона для химических анализов при доверительной вероятности 95% не должно превышать 0,2 %.

При разногласиях в оценке влажности бумаги и картона, а также при определении качества продукции, поставляемой на экспорт, испытания проводят по методу, установленному в разд.9.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

15 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОКС 85060

УДК 676.2.001.4:006.354
Группа К 69

Ключевые слова: бумага, картон, определение, метод, влажность, высушивание.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Утверждаю

Узбекское Агенство по печати и информации заместитель Генерального директора

Р. Сафаев

Разработан

Заведующий Кафедрой полиграфии и дизайна печатной продукции Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

А. Буланов

Согласовано

Генеральный директор издательско-полиграфической акционерной компании «Шарк»

О. Юнусов

Издательско-полиграфический творческий дом «Узбекистан»

Директор З. Исажонов

Издательско-полиграфический творческий дом «Укитувчи»

Директор О. Гулямов

Издательско-полиграфический творчиский дом Имени Г. Гуляма

Директор Л. Тангриев

Издательско-полиграфический творчиский дом Имени Чулпона

Директор У. Ишмухамедов

Государственным научным издательством «Узбекистон миллий энциклопедияси»

Директор Н. Тухлиев