Изменение №1 к OzDSt 1090:2005

ОКП 224151
ОКС 87.040

УДК 66.063.72
Группа Л 27

Изменение №1 к OzDSt 1090:2005 Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная. Технические условия

УТВЕРЖДЕНО и ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Узбекского Агентства стандартизации, метрологии и сертификации (Агентства «Узстандарт») от 04.01 2010 г. № 05-257.

Дата введения с «10» 01 2011 г.


1 Срок действия стандарта *продлить до 05.09.2015 года.*


2 Раздел 2 Нормативные ссылки четвертый абзац изложить в новой редакции:

«ГОСТ 9980.4-2002 Материалы лакокрасочные. Маркировка».

3 По всему тексту: единицы измерения физических величин перевести в международные единицы Si: мм - mm; см - cm; $см^3$ - cm^3; мм/ мин – mm/ min; м/ч- m/h; с - s; мин - min; ч – h; г - g; $г/см^3$ – g/cm^3; $г/дм^3$ – g/dm^3; $мг/м^3$ – mg/m^3; Н – N; Н/м – N/m; кгс – kgf; кгс/см – kgf/cm; $дм^3$ -dm^3; $моль/дм^3$- mol/dm^3; мл – ml; МПа - MPa; Па·с - Pa·s; мВ – mV.

4 Библиографические данные дополнить кодом ОКС 87.040.

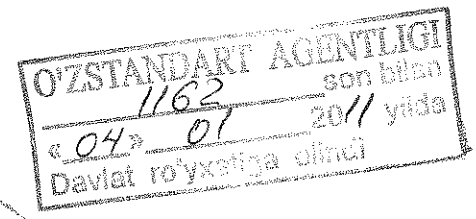

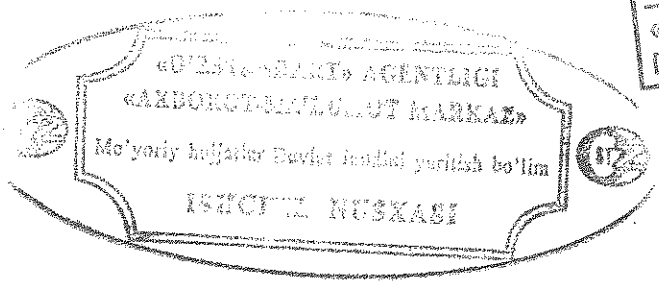

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Утверждаю. Узбекское Агенство по печати и информации Заместитель Генерального директора

Р. Сафаев

Разработан. ООО «OZDAVMATBUOTLITI»

Директор

О. Садыбеков

Согласовано. Издательско-полиграфический творчиский дом «Узбекистан»

Директор

З. Исажонов

Издательско-полиграфический творчиский дом «Укитувчи»

Директор

Р. Мирзаев

Издательско-полиграфический творчиский дом имени Г. Гуляма

Директор

Л. Тангриев

Издательско-полиграфический Творческий дом имении Чулпона

Директор

Р. Запаров

Государственным научным издательством «Узбекистон миллий энциклопедияси»

Директор

Н. Тухлиев

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI

O'z DSt 1090 : 2005

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ГОМОПОЛИМЕРНАЯ ГРУБОДИСПЕРСНАЯ

Технические условия

Издание официальное

Узбекское Агентство стандартизации, метрологии и сертификации

Ташкент

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАН УзГипроНИИполиграф Узбекского Агентства по печати и информации на основе межгосударственного стандарта ГОСТ 18992-80 согласно "Плана мероприятий по перерегистрации стандартов" утвержденного Узбекским Агентством по печати и информации 09.01.2004.
2. ВНЕСЕН УзГипроНИИполиграф Узбекского Агентства по печати и информации.
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Узбекского Агентства стандартизации, метрологии и сертификации "Узстандарт" от 25.07.2005 № 05-27.
4. Введен впервые.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и приложений к нему на территории Узбекистан публикуется в указателе издаваемом Агентством Узстандарт.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен в качестве официального издания без разрешения "Узстандарт".

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения 1
2. Нормативные ссылки 1
3. Марки 2
4. Технические требования 3
5. Требования безопасности.....8
6. Правила приемки 8
7. Методы испытаний 8
8. Транспортирование и хранение 15
9. Указания по применению 15
10. Гарантии изготовителя 16
11. Библиографические данные.....25

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

O'z DSt 1090 : 2005

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТ, ГОМОПОЛИМЕР, ДАҒАЛДИСПЕРСЛИ ДИСПЕРСИЯ

Техник шартлар

ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ГОМОПОЛИМЕРНАЯ ГРУБОДИСПЕРСНАЯ

Технические условия

Polyvinylacetate homopolymeric coarse breakup dispersion.
Specifications

Дата введения 05. 09. **2005г**
до 05. 09. 2010г.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на грубодисперсную гомополимерную поливинилацетатную дисперсию - продукт полимеризации винилацетата в водной среде в присутствии инициатора и защитного коллоида поливинилового спирта.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ГОСТ9980.1-86 Материалы лакокрасочные. Правила приемки.
ГОСТ9980.2-86 Материалы лакокрасочные. Отбор проб для испытаний
ГОСТ9980.3-86 Материалы лакокрасочные. Упаковка.
ГОСТ9980.4-86 Материалы лакокрасочные. Маркировка.
ГОСТ9980.5-86 Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение.
ГОСТ11772-73 Дисперсии полимеров и сополимеров водные. Микрофотографический метод определения размера части.
ГОСТ6323-79 Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок. Технические условия.
ГОСТ427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ61-75 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия.
ГОСТ1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.
ГОСТ4109-79 Реактивы. Бром. Технические условия.
ГОСТ6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.
ГОСТ8728-88 Пластификаторы. Технические условия.
ГОСТ8777-80 Бочки деревянные заливные и сухотарные. Технические условия.
ГОСТ8705-78 Материал переплетный с нитроцеллюлозным покрытием. Технические условия.
ГОСТ11736-78 Пластмассы. Метод определения содержания воды.
ГОСТ13837-79 Динамометры общего назначения. Технические условия.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
1356 son bilan
«25» 07 2005 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

ГОСТ17299-78 Спирт этиловый технический. Технические условия.
ГОСТ19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка.
ГОСТ21029-75 Бочки алюминиевые для химических продуктов. Технические условия.
ГОСТ21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования.
ГОСТ4517-87 Реактивы, Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе.
ГОСТ7328-2001 Гири. Общие технические условия
ГОСТ10674-97 Вагоны - цистерны магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия
ГОСТ13950-91 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия
ГОСТ24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования.
ГОСТ25276-82 Полимеры. Метод определения вязкости ротационным вискозиметром при определении скорости сдвига.
ГОСТ25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.
ГОСТ25794.2-83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для окислительно - восстановительного титрования.
ГОСТ27068 86 Реактивы. Натрий серноватисто - кислый (натрия тиосульфат) 5 - водный. Технические условия.

3 МАРКИ

3.1 В зависимости от состава и назначения выпускают следующие марки дисперсии:

непластифицированная - Д 50Н, Д 51С, Д 51В;

пластифицированная - ДФ 50/5Н; ДФ 51/10С; ДФ 51/15С; ДФ 51/15В; ДФ 51/15ВП; ДФ 47/50В.

Дисперсию марок ДФ 51/10С; ДФ 51/15С, ДФ 51/15В и ДФ 47/50В выпускают высшего и первого сортов.

3.2 Условное обозначение грубодисперсной гомополимерной поливинилацетатной дисперсии состоит из наименования продукта - ПВАД, марки и обозначения настоящего стандарта.

В обозначении марок первые две цифры указывают минимальное содержание сухого остатка до пластификации дисперсии, а последующие - содержание пластификатора в пересчете на сухой остаток в процентах.

Буквенные индексы до цифр обозначают:

Д - дисперсия; Ф - дибутилфталат или диизобутилфталат.

Буквенные индексы после цифр обозначают:

Н - низковязкая; С - средневязкая; В - высоковязкая; Л -лакокрасочная; П - полиграфическая.

Пример условного обозначения грубодисперсной гомополимерной поливинилацетатной дисперсии марки Д 50Н:

ПВАД Д 50Н O'zDst____2005г.

3.3 Соответствие обозначений пластифицированных марок дисперсии настоящего стандарта, ранее принятому, приведено в справочном приложении 1.

3.4 Основные рекомендуемые области применения дисперсии по маркам указаны в таблице 1.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
NUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Таблица 1

Марки	Водо-дисперсионные краски	Бытовая химия	Строительная промышленность	Полиграфическая промышленность	Клей для дерева	Клей для бумаги и картона	Производство упаковок	Текстильная промышленность	Обувная, кожевенная, кожгалантерейная промышленность	Табачная промышленность
Д 50Н	О	Р	Р		О	Р	О			Р
Д 51С	О	Р	Р		О	Р	О	Р		Р
Д 51В		Р			Р	Р	О			Р
ДФ 50/5Н		Р	Р		Р	Р	Р		Р	
ДФ 51/10С	О	Р	Р	Р	О	Р	Р	Р	О	Р
ДФ 51/10СЛ	О				Р	Р	Р		Р	
ДФ 51/15С		Р	Р	Р	О	Р	Р	Р	О	Р
ДФ 51/15В				Р	О	Р	Р		Р	О
ДФ 51/15ВП				О	Р	Р	Р		Р	О
ДФ 47/50В					Р	Р	Р		О	

Примечание. Буквой О обозначено - основное применение, буквой Р - рекомендуемое применение.

3.5 Марки дисперсии, используемые в пищевой промышленности, а также изменение их рецептур, должны быть разрешены Министерством здравоохранения.

Перечень марок дисперсии, разрешенных Министерством здравоохранения к применению в качестве клея в пищевой промышленности, приведен в обязательном приложении 2.

3.6 Допускается применять марки дисперсии, указанные в таблице 1, в материалах и изделиях, используемых в промышленности строительных материалов, в легкой и мебельной промышленности, в товарах бытовой химии при согласовании нормативно-технической документации на эти материалы и изделия с Министерством здравоохранения.

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Дисперсия должна изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

4.2 По показателям качества дисперсия должна соответствовать нормам и требованиям, указанным в таблице 2.

4.3 Дисперсия при расслоении после тщательного перемешивания должна сохранять однородность и соответствовать нормам и требованиям, указанным в таблице 2.

4.4 Упаковка поливинилацетатной дисперсии - по ГОСТ 9980.3. Допускается упаковывать дисперсию в стальные бочки по ГОСТ 13950 со съемным днищем, а также в другие виды тары обеспечивающие сохранность продукта, по согласованию с заказчиком. Допускается упаковывать дисперсию в чистую, бывшую в употреблении возвратную транспортную тару.

4.5 Транспортная маркировка по ГОСТ 9980.4 с нанесением манипуляционного знака "Соблюдение интервала температур" с отметкой на знаке 5°С для пластифицированной дисперсии и минус 40 °С для непластифицированной дисперсии

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
NUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

ТАБЛИЦА 2

Наименование показателя	Значение для марки						
	Д 50Н	Д 51С	Д 51В	ДФ 50/5Н	ДФ 51/10С		ДФ 51/10СЛ
	Высший сорт ОКП 22 4151 0101 05	Высший сорт ОКП 22 4151 0102 04	Высший сорт ОКП 22 4151 0103 03	Первый сорт ОКП 22 4151 0201 02	Высший сорт ОКП 22 4151 0218 04	Первый сорт ОКП 22 4151 0219 03	Высший сорт ОКП 22 4151 0204 10
1.Внешний вид дисперсии	Вязкая жидкость белого или слегка желтоватого цвета с размером частиц 1-3 мкм, без комков и посторонних механических включений. Допускается поверхностная пленка.						
2. Внешний вид пленки	-	-	-	-	-	-	Гладкая однородная прозрачная или слегка желтоватая. Допускается незначительная мутность.
3.Массовая доля остаточного мономера, %, не более	0,50	0,48	0,50	0,50	0,50	0,50	0,40
4.Массовая доля сухого остатка, %, не менее: а)непластифицированной б)пластифицированной	50 -	51 -	51 -	50 51	51 53	50 52	51 53
5. Условная вязкость по стандартной кружке, ВМС, с: а)непластифицированной б)пластифицированной	6-10 -	11-20 -	21-40 -	6-10 6-10	11-40 11-40	11-40 11-40	16-25 16-25
6.Динамическая вязкость, Па-с: а)непластифицированной б)пластифицированной	0,2-1,0 -	1,0-3,0 -	3,0-5,0 -	0,2-1,0 0,2-1,0	1,0-5,0 2,0-6,0	1,0-5,0 1,0-5,0	2,0-4,5 2,5-5,0
7.Показатель концентрации водородных ионов (pH)	4,5-6,0	4,7-6,0	4,5-6,0	4,5-6,0	4,5-6,0	4,5-6,0	5,0-6,0
8.Совместимость дисперсии с пластификатором, ч	-	-	-	4	4	4	3

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI

Продолжение табл.2

Наименование показателя	Значение для марки						
	Д 50Н	Д 51С	Д 51В	ДФ 50/5Н	ДФ 51/10С		ДФ 51/10СЛ
	Высший сорт ОКП 22 4151 0101 05	Высший сорт ОКП 22 4151 0102 04	Высший сорт ОКП 22 4151 0103 03	Первый сорт ОКП 22 4151 0201 02	Высший сорт ОКП 22 4151 0218 04	Первый сорт ОКП 22 4151 0219 03	Высший сорт ОКП 22 4151 0204 10
9. Морозостойкость в циклах замораживания-оттаивания не менее: а)непластифицированной б)пластифицированной	4 -	4 -	4 -	4 -	4 -	4 -	4 -
10. Осаждение при разбавлении, %, не более	-	-	-	-	5	5	-
11. Клеящая способность, Н/м, (кгс/см), не менее	-	-	-	-	450 (0,45)	400 (0,40)	-

Примечания:

1.По требованию заказчика дисперсию изготовляют с вязкостью в более узких пределах.

2. Морозостойкость определяют в зимний период с 15 сентября по 30 апреля.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Продолжение табл.2

Наименование показателя	Значение для марки							Методы испытания
	ДФ 51/15С		ДФ 51/15В		Д 51/15ВП	ДФ 47/50В		
	Высший сорт ОКП 22 4151 0220 10	Первый сорт ОКП 22 4151 0221 09	Высший сорт ОКП 22 4151 0222 08	Первый сорт ОКП 22 4151 0223 07	Высший сорт ОКП 22 4151 0207 07	Высший сорт ОКП 22 4151 0208 06	Первый сорт ОКП 22 4151 0209 05	
1.Внешний вид дисперсии	Вязкая жидкость белого или слегка желтоватого цвета с размером частиц 1-3 мкм, без комков и посторонних механических включений. Допускается поверхностная пленка.							По п. 7.2
2. Внешний вид пленки	-	-	-	-	-	-	-	По п.7.3
3.Массовая доля остаточного мономера, %, не более	0,48	0,48	0,48	0,48	0,40	0,40	0,50	По п.7.4
4.Массовая доля сухого остатка, %, не менее: а)непластифицированной б)пластифицированной	 51 54	 51 53	 51 54	 50 52	 51 54	 - 58	 - 55	По п.7.5
5. Условная вязкость по стандартной кружке, ВМС, с: а)непластифицированной б)пластифицированной	 11-25 16-40	 11-25 16-40	 26-60 41-120	 26-60 41-120	 26-40 41-80	 - 50-90	 - 41-100	По п.7.6
6.Динамическая вязкость, Па-с: а)непластифицированной б)пластифицированной	 1,0-4,0 2,0-5,0	 1,0-4,0 2,0-5,0	 4,0-7,0 5,0-13,0	 4,0-8,0 5,0-15,0	 4,0-6,0 5,0-8,0	 - 8,0-13,0	 - 7,0-14,0	По п.7.7
7.Показатель концентрации водородных ионов (pH)	4,7-6,0	4,7-6,0	4,5-6,0	4,5-6,0	4,5-6,0	5,0-6,0	5,0-6,0	По п.7.8
8.Совместимость дисперсии с пластификатором, ч	3	3	4	4	4	4	4	По п.7.9

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Продолжение табл.2

Наименование показателя	Значение для марки							Методы испыта-ния
	ДФ 51/15С		ДФ 51/15В		Д 51/15ВП	ДФ 47/50В		
	Высший сорт ОКП 22 4151 0220 10	Первый сорт ОКП 22 4151 0221 09	Высший сорт ОКП 22 4151 0222 08	Первый сорт ОКП 22 4151 0223 07	Высший сорт ОКП 22 4151 0207 07	Высший сорт ОКП 22 4151 0208 06	Первый сорт ОКП 22 4151 0209 05	
9. Морозостойкость в циклах замораживания-оттаивания не менее: а)непластифицированной б)пластифицированной	4 -	4 -	4 -	4 -	4 -	- -	- -	По п.7.10
10. Осаждение при разбавлении, %, не более	5	5	5	5	5	-	-	По п.7.11
11. Клеящая способность, Н/м, (кгс/см), не менее	450 (0,45)	400 (0,40)	550 (0,55)	500 (0,50)	500 (0,50)	-	-	По п.7.12

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При использовании в производственных условиях, а также при высыхании непластифицированной дисперсии происходит выделение в воздух винилацетата и уксусной кислоты, а при использовании пластифицированной дисперсии происходит выделение, кроме перечисленных веществ, пластификатора дибутилфталата или диизобутилфталата.

5.2 Комплекс летучих веществ, выделяющихся из дисперсии при превышении предельно допустимых концентраций в воздухе, оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз.

Винилацетат, кроме того, обладает общетоксическим действием, дибутилфталат и диизобутилфталат вызывают функциональные и органические изменения в центральной и периферической нервной системе, могут проникать через кожу.

5.3 Предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны производственных помещений и класс опасности:

винилацетата -10мг/м^3, 3-й класс опасности;

уксусной кислоты - 5мг/м^3, 3 -й класс опасности;

дибутилфталата - 0,5мг/м^3, 2-й класс опасности;

диизобутилфталата - 1мг/м^3, 2-й класс опасности;

5.4 Помещения, предназначенные для работы с дисперсией, должны быть снабжены местной и общеобменной вентиляцией.

5.5 Работу с дисперсией, пластифицированной дибутилфталатом или диизобутилфталатом, при непосредственном контакте проводят в резиновых перчатках.

5.6 Производство должно быть обеспечено техническими средствами контроля состояния воздушной среды.

5.7 В пожарном отношении дисперсия безопасна.

6 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

6.1 Правила приемки - по ГОСТ 9980.1.

6.2 Объем выборок и решающее правило -по ГОСТ 9980.1

6.3 Размер частиц дисперсии изготовитель определяет по требованию заказчика.

6.4 Показатели 4а, 5а, 6а и 8 табл.2 определяют для марок ДФ 50/5Н, ДФ51/10С, ДФ 51/15С, ДФ 51/15В, ДФ 51/15ВП, ДФ 51/10СЛ при поставке дисперсии в зимнее время раздельно с пластификатором, при этом показатели 1, 3, 7, 9, и 10 табл.2 определяют до пластификации дисперсии, а 2 и 11 табл. 2 после ее пластификации.

6.5 Показатели 10, 11 табл.2 изготовитель определяет по требованию заказчика.

6.6 Допускается у изготовителя качество поливинилацетатной дисперсии из хранилища определять только по показателям 4, 5, 6 табл. 2 на пробах, отобранных из транспортной тары.

7 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

7.1 Отбор проб -по ГОСТ 9980.2. Перед взятием пробы дисперсию тщательно перемешивают. При наличии пленки на поверхности перед размешиванием и взятием

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

проб пленку аккуратно удаляют.


7.2 Определение внешнего вида дисперсии

7.2.1 *Приборы*

Приспособление для нанесения дисперсии представляет собой полый цилиндр без дна и крышки (кольцо) из нержавеющей стали с зазором 0,4 -0,5 мм у нижнего основания (черт. 1)

Стекло размером 20х7 см, толщиной от 0,2 до 0,7 см.

Приспособление для нанесения дисперсии

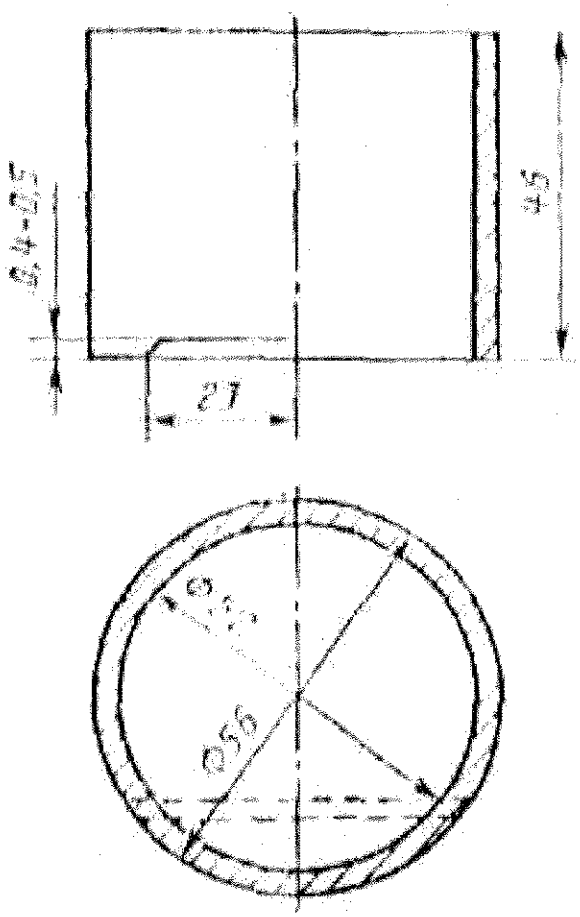

Черт. 1

7.2.2 *Проведение испытания*

Приспособление ставят на край стекла зазором наружу, внутрь наливают 3 -4 $см^3$ дисперсии. После растекания дисперсии по всей внутренней поверхности стекла равномерно двигают приспособление по стеклу, выталкивая возможный излишек дисперсии.

Нанесенную на стекло дисперсию рассматривают в проходящем свете и визуально определяют внешний вид.

Внешний вид дисперсии, подвергшейся воздействию низких температур (ниже 0°С), определяют после разогрева до 80°С, тщательного перемешивания до гомогенного состояния и охлаждения до (20±5) °С.

7.3 Определение внешнего вида пленки

Дисперсию наносят на стекло, как указано в п.7.2.2. Стекло помещают на

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

выверенную горизонтальную поверхность и выдерживают в течение 2 - 3 ч при (20±5)° С. Высохшую пленку, не снимая со стекла, рассматривают в проходящем свете. Пленка на среднем участке на расстоянии 14 -15 см в длину без учета краев в 2,5 -3,0 см должна быть гладкой, однородной, прозрачной или слегка желтоватой. Возможно наличие пузырьков воздуха.

7.4 Определение массовой доли остаточного мономера

7.4.1 *Сущность метода*

Метод основан на некомпенсационном потенциометрическом титровании остаточного винилацетата раствором брома в ледяной уксусной кислоте.

7.4.2 *Аппаратура, посуда, реактивы*

pH -метр милливольтметр pH -673, иономер ЭВ -74 или других типов с аналогичными метрологическими характеристиками.

Весы лабораторные общего назначения 2 -го класса по ГОСТ 24104.

Колба Кн -1-250-29/32 ТХС по ГОСТ 25336

Колба 2 - 1000 - 2 по ГОСТ 1770.

Мешалка магнитная любого типа.

Пинетка 2 - 1 -10 и 2 - 1 -50 по ГОСТ 20292 .

Бюретка 1 - 2 - 25 -0,1 или 7 - 2 -10 по ГОСТ 20292.

Стакан В-1 -150 или Н-1 -250 по ГОСТ 25336.

Цилиндры 1-50 и 1-5 по ГОСТ 1770

Бром по ГОСТ 4109, раствор брома в ледяной уксусной кислоте концентрации с ($^1/_2$ Br_2) = 0,1 моль/дм^3 (0,1 н.), готовят растворением 2,7 см^3 брома в 1 дм^3 уксусной кислоты в колбе.

Кислота уксусная по ГОСТ 61.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709

Калий йодистый по ГОСТ 4232, раствор с массовой долей 10%.

Натрий серноватистокислый по ГОСТ 27068, раствор концентрации с ($Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$)= 0,1 моль/ дм^3 (0,1н), готовят из фиксанала или по ГОСТ 25794.2.

Крахмал по ГОСТ 10163, раствор с массовой долей 1% готовят по ГОСТ 4517.

Спирт этиловый технический по ГОСТ 17299.

7.4.3 *Проведение испытания*

В стакан вливают 10-15 см^3 дистиллированной воды и взвешивают с точностью до четвертого десятичного знака, вносят 2-3 г дисперсии и вновь его взвешивают с той же точностью. Затем приливают дистиллированной воды до объема 100см^3 и 5 см^3 ледяной уксусной кислоты. Стакан закрывают пробкой, в отверстия которой вставляют платиновый электрод типа ЭТПЛ-01М (измерительный) и хлорсеребряный электрод типа ЭВЛ-1М3 (вспомогательный), присоединенные к pH - метру, и носик бюретки. Стакан с содержимым помещают на магнитную мешалку. Переключатель диапазонов устанавливают в положение «-1÷14», переключатель рода работ - в положение «+mV», включают мешалку и, как только показания pH - метра становятся стабильными, начинают титровать 0,1 моль/ дм^{3}раствором брома в ледяной уксусной кислоте. В начале титрования стрелка прибора медленно отклоняется вправо. По мере приближения к точке эквивалентности эти отклонения становятся более резкими. Титрование проводят до тех пор, пока стрелка прибора, отклонившись от одной капли вправо, не установится на определенном делении шкалы и не останется в таком положении в течение 30-40 с. Потенциал системы в конце титрования должен находится в пределах 800-850 мВ.

После испытания платиновый и хлорсеребряный электроды ополаскивают водой или этиловым спиртом.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Платиновый электрод хранят в дистиллированной воде, хлорсеребряный электрод -в насыщенном растворе хлористого калия.

7.4.4 *Обработка результатов*

Массовую долю остаточного мономера (Х) в процентах вычисляют по формуле

$$X=\frac{V\cdot K\cdot 0{,}0043\cdot 100}{m},$$

где V - объем раствора брома концентрации точно 0,1 моль/дм^3, израсходованный на титрование дисперсии, см^3; .

К - поправочный коэффициент 0,1 моль/дм^3 раствора брома;

0,0043 - масса винилацетата, соответствующая 1 см^3 раствора брома концентрации точно 0,1 моль/дм^3, г;

m- навеска дисперсии, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,02%, при доверительной вероятности Р = 0,95.

Результат определения округляют до второго десятичного знака.

Поправочный коэффициент 0,1 моль/дм^3 раствора брома определяют следующим образом:

В коническую колбу Кн-1 -250 вливают 50 см^3 дистиллированной воды, 10 см^3 раствора брома в уксусной кислоте и 10 см^3 йодистого калия. Колбу с содержимым выдерживают в темном месте 10 мин и выделившийся йод оттитровывают раствором тиосульфата натрия, добавляя к концу титрования раствор крахмала.

Поправочный коэффициент (К) раствора брома вычисляют по формуле

$$K=\frac{V}{10},$$

где V - объем раствора тиосульфата натрия концентрации точно 0,1 моль/дм^3 (0,1 н.), израсходованный на титрование, см^3.

Поправочный коэффициент раствора брома определяют один раз в двое суток.

7.4.5 Допускается определение показателя по приложению 5.

7.5 Массовую долю сухого остатка определяют методом А основанным на удалении воды и летучих веществ сушкой в сушильном шкафу. Допускается определение массовой доли сухого остатка по приложению 4.

7.5.1 *Метод А*

7.5.1.1 *Аппаратура, приборы*

Пинцет или тигельные щипцы.

Шкаф сушильный с автоматической регулировкой температуры с точностью ±2 °С.

Чашки из алюминия или жести диаметром 80-90 мм, высотой 8-10 мм и толщиной стенок около 1 мм; наружная поверхность чашки должна быть ровной и гладкой.

Эксикатор 2-250 по ГОСТ 25336.

Кальций хлористый, прокаленный.

7.5.1.2 *Проведение испытания*

В сушильный шкаф, нагретый до (115 ±2) ° С, помещают четыре чистые чашки (шарик термометра со ртутью должен находиться на одном уровне с чашками) и выдерживают в нем 15 мин (до постоянной массы). Затем чашки помещают в эксикатор, охлаждают до комнатной температуры в течение 20 мин и взвешивают

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

попарно с погрешностью не более 0,0002 г. На середину наружной поверхности одной чашки из пары помещают (1 ± 0,1) г дисперсии, накрывают ее поверхностью другой чашки, прижимают и взвешивают с той же погрешностью.

После взвешивания дисперсию равномерно распределяют по всей поверхности трением одной чашки о другую, избегая вытекания дисперсии за края чашки.Чашки разъединяют и помещают в сушильный шкаф, нагретый до требуемой температуры сушки.

При определении сухого остатка в непластифицированной дисперсии чашки помещают в сушильный шкаф, нагретый до (115 ±2) °С, и сушат в течение 15 мин;

при определении сухого остатка в дисперсии, пластифицированной дибутилфталатом или диизобутилфталатом или дибутилсебацинатом, сушильный шкаф нагревают до(105±2)°С и сушат в течение 15 мин. После высушивания чашки осторожно пинцетом или щипцами вынимают из сушильного шкафа и помещают в эксикатор на 20 мин для охлаждения до комнатной температуры. Затем парные чашки соединяют наружными поверхностями и взвешивают с погрешностью не более 0,0002г.

7.5.1.3 *Обработка результатов*

Массовую долю сухого остатка (X_1) в процентах вычисляют по формуле

$$X_1=\frac{(m - m_1) \cdot 100}{m_2 - m_1},$$

где m - масса пары чашек с сухим остатком, г;

m_2- масса пары чашек с навеской дисперсии до сушки, г;

m_1- масса пары чашек. г;

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,3%, при доверительной вероятности Р = 0,95

7.6 Определение условной вязкости

7.6.1 *Приборы*


Кружка стандартная ВМС, представляющая собой цилиндрический сосуд, изготовленный из латуни или нержавеющей стали (черт.2).

Секундомер по ГОСТ 5072.

Термометр с ценой деления не более 2 °С по ГОСТ 27544.

7.6.2*Проведение испытания*

7.6.2.1 Условную вязкость по стандартной кружке ВМС определяют при (20 ± 2) °С. Дисперсию тщательно размешивают, наливают полную кружку, приподнимают ее и наблюдают за уровнем дисперсии. Когда уровень дисперсии в кружке понизится и откроется верхнее боковое отверстие, включают секундомер. Секундомер останавливают в тот момент, когда уровень дисперсии достигает нижнего бокового отверстия. За показатель вязкости принимают время истечения дисперсии от верхнего до нижнего отверстия кружки, выраженное в секундах.

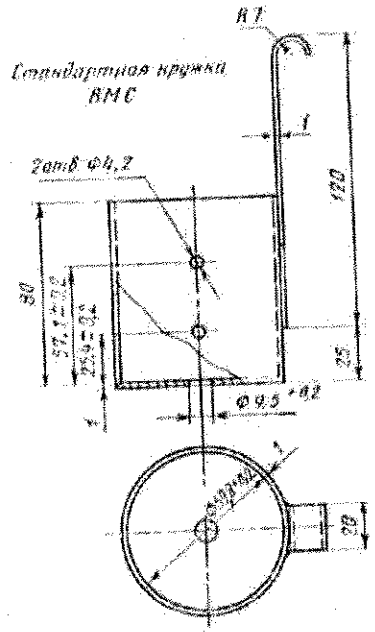

Неуказанные предельные отклонения Размеров ± $\frac{JT14}{2}$

Черт. 2

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов трех парал-

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

лельных определений, относительное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 10% среднего результата, при доверительной вероятности P = 0,95.

7.7 Определение динамической вязкости

7.7.1 *Приборы*

Вискозиметр ротационный Реотест любой марки.

Термостат водяной, поддерживающий температуру (25 ± 1) °С.

Цилиндр 1-100 по ГОСТ 1770.

7.7.2 Испытание проводят по ГОСТ 25276. (50 ± 2,5) $см^3$ дисперсии перемешивают стеклянной или деревянной палочкой, помещают в измерительное устройство, выдерживают 15 мин при (25 ± 1) °С. После этого внутренний цилиндр вращают в течение 10 мин на одной из ступеней от 7 до 12 и снимают значение, установившееся на шкале.

7.7.3 *Обработка результатов*

Динамическую вязкость (η), Па·с, вычисляют по формуле

$$\eta = z \cdot f \cdot \alpha \cdot 10^{-3},$$

где α - показатель шкалы вискозиметра;

z - постоянная цилиндра. Па;

f - фактор градиента сдвига, с.

Величины z и f указаны в инструкции на прибор.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, относительное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 5% среднего результата, при доверительной вероятности P=0,95.

7.8 Концентрацию водородных ионов pH определяют на pH- метре любой марки с погрешностью измерения не более 0,05 pH по инструкции, прилагаемой к прибору.

7.9 Определение совместимости дисперсии с пластификатором.

7.9.1 *Приборы, посуда и реактивы*

Электромотор типа МШ-2 или другого типа.

Мешалка из нержавеющей стали или стекла, двухлопастная.

Бюретка по ГОСТ 20292.

Стакан стеклянный по ГОСТ 25336.

Дибутилфталат по ГОСТ 8728.

Диизобутилфталат по нормативно-технической документации.

7.9.2 Проведение испытания

(200 ± 10) г. дисперсии перемешивают в стакане в течение 2-3 мин мешалкой с частотой вращения 220-250 $мин^{-1}$ и затем постепенно добавляют в течение 20-25 мин требуемое количество пластификатора (в зависимости от марки). Совместимость пластификатора с дисперсией проверяют каждые 30 мин нанесением дисперсии стеклянной палочкой тонким слоем на стеклянную пластину. Отсутствие жирных пятен пластификатора указывают на полную совместимость дисперсии с пластификатором. Испытание проводят до полного совмещения дисперсии с пластификатором.

7.10 Определение морозостойкости

7.10.1 *Сущность метода*

Метод основан на замораживании дисперсии при температуре минус (40 ± 5) °С и оттаивании ее при комнатной температуре.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

7.10.2 *Приборы, посуда и реактивы*

Камера холодильная, обеспечивающая температуру (40 ± 5) ° С, или сосуд Дьюара, охлаждаемый сухим льдом с ацетоном.

Стаканы полиэтиленовые с закрывающимися крышками вместимостью 250 см^3 или металлические цилиндры вместимостью 100 см^3.

7.10.3 Полиэтиленовый стакан или металлический цилиндр заполняют (100 ± 1) см^3 непластифицированной дисперсии, помещают в холодильник, где устанавливают температуру минус (40 ± 5) ° С и выдерживают в таких условиях в течение 2 ч, после этого проводят оттаивание дисперсии при температуре не ниже 20 ° С в течение 2ч.

Замораживание и оттаивание проводят не менее 4 раз, затем перемешивают дисперсию и визуально определяют устойчивость к коагуляции: дисперсия не должна содержать творожистого осадка (допускаются отдельные комочки)

7.11.Определение осаждения при разбавлении

7.11.1 *Сущность метода*

Метод основан на определении объема прозрачного водного слоя, образующегося при отстаивании дисперсии, разбавленной до 20%-ной концентрации, в течение 24 ч.

7.11.2 *Посуда, реактивы*

Стакан В -400 или Н-400 по ГОСТ 25336.

Цилиндр 2-50 по ГОСТ 1770.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709

7.11.3 *Проведение испытания*

20-25 г. поливинилацетатной дисперсии, взвешенной с погрешностью не более 0,01 г, помещают в стакан, разбавляют дистиллированной водой до 20%-ной концентрации и тщательно перемешивают стеклянной палочкой. 50 см^3 разбавленной дисперсии вносят в измерительный цилиндр и оставляют в покое на 24 ч при комнатной температуре, после чего замеряют объем отслоившегося прозрачного водного слоя.

7.11.4 *Обработка результатов*

Осаждение при разбавлении (X_3) в процентах вычисляют по формуле

$$X_3 = \frac{V \cdot 100}{V_1},$$

где V – объем отслоившегося водного слоя, см^3;

V_1- исходный объем поливинилацетатной дисперсии, см^3.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 1 %, при доверительной вероятности Р = 0,95.

7.12 Определение клеящей способности

7.12.1 *Сущность метода*

Метод основан на определении максимальной нагрузки, при которой расклеиваются образцы.

7.12.2 *Аппаратура, материалы*

Динамометр по ГОСТ 13837 или машина разрывная со специальным устройством для закрепления образца (максимальное усилие до 100 Н (10 кгс) с аналогичными метрологическими характеристиками.

Груз, создающий давление около 0,001 МПа (0,01 кг/ см^3).

Материал переплетный (ледерин) по ГОСТ 8705, марка А.

Кисть щетинная конторская.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

7.12.3 *Подготовка к испытанию*

Для испытания из ледерина в долевом направлении вырезают две полоски длиной (100 ± 5) мм и шириной (15 ± 0,5) мм.

На изнаночную сторону одной из полосок на участок длиной (20 ± 0,5) мм от края полоски наносят кистью тонким слоем дисперсию.

Затем на нее накладывают изнаночной стороной вторую полоску, точно совмещая края по всей длине. Склеенные полоски помещают под груз и выдерживают в течение 1 ч при комнатной температуре. Параллельно склеивают пять образцов. Перед испытанием склеенные полоски выдерживают не менее 12 ч без груза при (20 ± 2) °С.

7.12.4 *Проведение испытания*

В зажимы разрывной машины закрепляют свободные концы ледериновых полосок и производят разрыв. Скорость движения подвижного зажима при холостом ходе 7,2 м/ч (120 мм/мин).

7.12.5 *Обработка результатов*

Клеящую способность дисперсии (Р), Н/м (кгс/см), вычисляют по формуле

$$P = \frac{F}{b},$$

где F - максимальная нагрузка, при которой расклеиваются образцы, Н (кгс);

b - ширина полоски, м (см).

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов пяти параллельных определений, относительное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 20 % среднего результата, при доверительной вероятности Р = 0,95.

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Транспортирование поливинилацетатной дисперсии- по ГОСТ 9980.5

Пластифицированную дисперсию транспортируют при температуре не ниже 5°С, непластифицированную -не ниже минус 40 °С.

В зимний период пластифицированную дисперсию транспортируют в принадлежащих изготовителю или заказчику цистернах с теплоизоляционным покрытием по ГОСТ 10674.

Продолжительность транспортирования непластифицированой дисперсии при температуре ниже 0° С не должна превышать одного месяца.

Пластифицированную дисперсию в зимнее время поставляют раздельно с пластификатором, при этом к обозначению марки дисперсии добавляют указание "В комплекте с пластификатором" и дисперсию пластифицирует заказчик в соответствии с приложением 3

8.2 Хранение поливинилацетатной дисперсии - по ГОСТ 9980.5 в плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре не ниже 5 °С.

8.3 Замерзшую непластифицированную дисперсию оттаивают в теплом помещении или разогревают в таре до температуры не выше 80° С без применения открытого огня и затем тщательно перемешивают.

9 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

9.1.Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная применяется в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технолоческого регламента.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие дисперсии требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

10.2 Гарантийный срок хранения дисперсии -6 мес. со дня изготовления.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

Соответствие обозначений марок дисперсии

По O'z DSt :2005 (По ГОСТ 18992-80 с изменениями 1,2,3,4,)	По ГОСТ 18992-80	По ГОСТ 18992-73
Д 50Н	Д 50Н	-
Д 51С	Д 50С	-
Д 51В	Д 50В	-
Д 50/5Н	ДФ 49/2,5Н	ДБ 48/4Н
ДФ 51/ 10С	ДФ 48/5С	ДБ 48/4С
ДФ 51/10СЛ	ДФ 48/5СЛ	ДБ 48/4СЛ
ДФ 51/15С	ДФ 47/7С	ДБ 47/7С
ДФ 51/15В	ДФ 47/7В	ДБ 47/7В
ДФ 51/15ВП	ДФ 47/7ВП	ДБ 47/7ВП
ДФ 47/50В	ДФ 40/20В	ДБ 40/20В

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

Марка	Разрешение к применению
Д 50Н, Д 51С	Для склеивания этикеток шоколада
Д 50Н, Д 51С, Д 51В	Для изготовления кашированной фольги для упаковки только сухих продуктов, содержащих не более 15% влаги; для склеивания пакетов в автоматах марки "Бра" при условии, что дисперсия не будет соприкасаться с пищевыми продуктами; для склеивания бумажной тары (стаканчиков, коробок), предназначенной для упаковывания пищевых продуктов при условии, что они не соприкасаются с клеем
Д 50Н, Д 51С, Д 51В, ДФ 50/5Н, ДФ 51/10С, ДФ 51/15С, ДФ 51/15В ДФ 51/15ВП	Для склеивания папирос и сигарет

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Обязательное

Инструкция по пластификации дисперсии

Пластификацию дисперсии проводят в емкостном аппарате из нержавеющей стали, алюминия или эмалированном, снабженном перемешивающим устройством (мешалка рамного или якорного типа с окружной скоростью перемешивания 3-5 м/с) при температуре 20 - 30 °С. Допускается проводить пластификацию при температуре 50 °С.

В аппарат загружают непластифицированную дисперсию, затем при работающей мешалке в течение 1-2 ч порциями или непрерывно подают пластификатор. После окончания загрузки всего количества пластификатора перемешивание продолжают в течение 3-4 ч. Полноту совместимости проверяют по п.7.9 настоящего стандарта.

Массу пластификатора (m) в килограммах вычисляют по формуле

$$X = \frac{m_1 \cdot X_1 \cdot X_2}{100 \cdot 100},$$

где m_1- масса непластифицированной дисперсии, кг;

X_1 - массовая доля сухого остатка в дисперсии, %;

X_2 - массовая доля пластификатора в пересчете на сухой остаток, %.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Рекомендуемое

Определение сухого остатка при температуре 105 °С МС ИСО 1625-77 Пластмассы. Водные дисперсии полимеров и сополимеров. Определение сухого остатка при температуре 105 °С

1 Цель и область применения

Настоящий стандарт устанавливает методику определения сухого остатка водных дисперсий при температуре 105 °С.

Методика подходит для всех водных полимеров и сополимеров дисперсий, химически стабильных при температуре испытания и не содержащих другие летучие вещества, например, органические растворители.

Остаток непластифицированных водных полимерных и сополимерных дисперсий в основном состоит из полимера и сополимера и небольшого количества добавок-эмульгаторов, защитных коллоидов и др.

Сухой остаток пластифицированных дисперсий содержит в себе пластификатор. В условиях температуры и времени, установленных настоящим стандартом, в продукте не должно происходить никакой термической деградации, в противном случае следует использовать другие условия и точно указать их в отчете.

2 Принцип

Сушка в печи при температуре 105 °С в течение 1 ч испытуемого количества дисперсии, распределенной по поверхности в виде тонкого равномерного слоя, с последующим взвешиванием сухого остатка.

3 Аппарат

3.1 Аппарат для распределения и выпаривания

Очень важно равномерно распределить пленку толщиной 0,15 мм по поверхности, для чего можно использовать один из перечисленных ниже приборов.

3.1.1 *Аппарат А (черт. 1,2,3,).*

Состоит из двух стеклянных тарелок диаметром 60 мм; одна из которых снабжена держателем для другой. Внутренние круговые поверхности тарелок должны быть совершенно плоские и гладкие.

3.1.2 *Аппарат В*

Куски алюминиевой фольги толщиной 0,1 мм прямоугольной формы размером 60х120 мм.

Примечание. Аппараты, описанные в пп.3.1.1 и 3.1.2, рекомендуются для очень вязких дисперсий, потому что они способны размазывать пленку автоматически.

3.1.3 *Аппарат С*

Металлическая или стеклянная тарелка диаметром 70 мм с краем (минимальная высота 3 мм).

Примечание. Аппарат рекомендуется для очень жидких дисперсий, так как не допускает перелива.

3.2 Печь с естественной воздушной вентиляцией и контролируемой температурой (105 ± 2) °С.

3.3 Сушилка, состоящая из подходящего осушителя, например, хлорида кальция или силикагеля.

3.4 Весы с точностью до 0,0001 г.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

4 Ход определения

4.1 Использование аппарата А

4.1.1 Устройство (п.3.1.1) (см. черт 3) помещают в печь (п.3.2) с контролируемой температурой (105 + 2) °С. Через ~ 30 мин охлаждают в сушилке (п.3.3) в течение ~ 30 мин и взвешивают с точностью до 0,0001 г.

4.1.2 С помощью стеклянной палочки или маленькой лопаточки наливают (1+0,2) г дисперсии в центр нижней тарелки. Для удобства верхнюю тарелку снимают.

Верхнюю тарелку кладут на нижнюю, слегка прижав ее. Дисперсия, зажатая между тарелками, распределяется равномерно. Диаметр тарелок такой, что если в центр нижней тарелки налито указанное выше количество дисперсии, то перелива можно избежать.

Если дисперсия очень жидкая, проверяют, нет ли перелива.

Взвешивают все с точностью до 0,0001 г.

4.1.3 Разделяют тарелки и подвешивают верхнюю на упор.

Все устройство помещают в печь при контролируемой температуре (105 ± 2) °С на (60+5) мин.

4.1.4 Устройство вынимают из печи, помещают в эксикатор и охлаждают в течение ~ 30 мин.

Взвешивают с точностью до 0,0001 г (верхняя тарелка подвешена на упоре).

4.2 Использование аппарата В

4.2.1 В печь (п.3.2) помещают прямоугольник из фольги (п. 3.1.2) на ~ 30 мин. при контролируемой температуре (105 ± 2) ° С. Охлаждают в эксикаторе (п.3.3) в течение ~ 30 мин.

Взвешивают с точностью до 0,0001 г.

4.2.2 Прямоугольник складывают вдвое, чтобы получился квадрат, отмечают сгиб, затем раскрывают лист.

В центр одного квадрата наливают (1,0+0,2) г испытуемой дисперсии, аккуратно складывают лист снова, и слегка прижимая пальцами, по возможности ровнее распределяют материал, не допуская его вытекания из наружных кромок.

Взвешивают с точностью до 0,0001 г.

4.2.3 Полностью раскрывают лист, помещают в печь с контролируемой температурой (105 +2) °С на (60+5) мин.

4.2.4 Вынимают лист из печи, помещают в осушитель и охлаждают ~ 30 мин..

Взвешивают лист с точностью до 0,0001 г.

4.3 Использование аппарата С

4.3.1 Тарелку (п.3.1.3.) помещают в печь (п.3.2) на ~ 30 мин с контролируемой температурой (105 + 2) ° С. Охлаждают в эксикаторе (п.3.3) в течение 30 мин, затем взвешивают с точностью до 0,0001 г.

4.3.2 На тарелку наливают (1,0+0,2) г дисперсии.

Быстро все взвешивают с точностью до 0,0001 г.

4.3.3 Дисперсию по возможности быстрее распределяют по всей поверхности тарелки.

4.3.4 Тарелку помещают в печь с контролируемой температурой (105 + 2) °С на (60+5) мин.

4.3.5 Тарелку вынимают из печи. Дисперсия должна быть распределена пол-

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

ностью. В противном случае желательно для проведения испытания использовать другой тип аппарата.

Охлаждают тарелку в эксикаторе (~ 30 мин).

4.3.6 Взвешивают тарелку с точностью до 0,0001 г.

5 Обработка результатов

5.1 Сухой остаток при 105 ° С испытуемой дисперсии выражается в виде процентного отношения к первоначальной массе по формуле.

$$\frac{m_1 \cdot 100}{m_o}$$

где m_o - масса испытуемого количества дисперсии, г;

m_1- масса сухого остатка, г.

5.2 Проведение двух определений

Результаты должны согласоваться в пределах 0,5% от абсолютного значения. В противном случае следует проводить дополнительные определения до тех пор, пока два последовательных результата не удовлетворят этому условию.

5.3 В качестве результата принимают среднее результатов этих определений.

6 Запись испытания

В отчет по испытанию следует включить:

а) характеристику испытуемого продукта;

б) используемый аппарат (A,B,C или другой);

в) сухой остаток.

Аппарат А

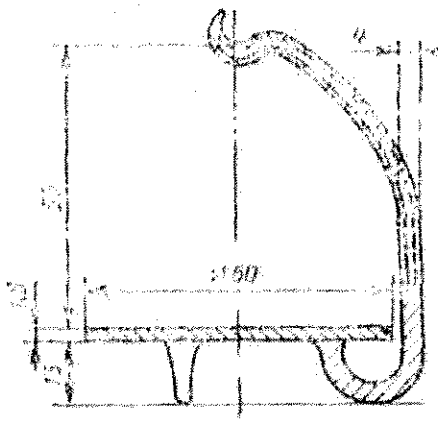


Рис. 1. Нижняя стеклянная тарелка

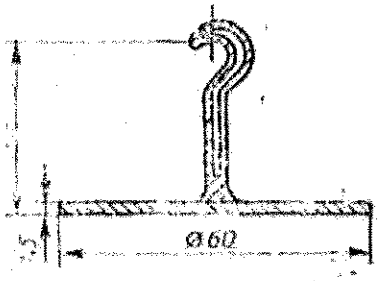


Рис. 2. Верхняя стеклянная тарелка

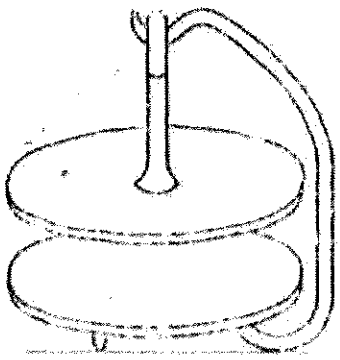


Рис. 3. Расположение тарелок

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Рекомендуемое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БРОМНОГО ЧИСЛА
МС ИСО 3499-76 Пластмассы. Дисперсии водные гомополимеров сополимеров винилацетата

1 Назначение и область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения бромного числа водных дисперсий гомополимеров и сополимеров винилацетата.

П р и м е ч а н и е. В некоторых случаях, когда этот метод применяют к немодифицированным дисперсиям гомополимеров винилацетата, можно рассчитывать также и остаточное содержание мономера (п.7, примечание).

2 Определение

Бромное число - количество граммов свободного брома (Br), израсходованное в условиях испытания для 100 г пробы.

3 Сущность метода

Сущность метода заключается в бромировании остаточного винилацетата и других присутствующих веществ, которые подвергаются бромированию обработкой пробы в растворе кислоты с избытком раствора бромат-бромида калия.

Определение излишков брома при добавлении раствора йодистого калия и титрования освободившегося йода стандартным титрованным раствором тиосульфата натрия. Расчет бромного числа.

4 Реактивы

Для анализов используют только реактивы установленной аналитической чистоты и дистиллированную воду или воду эквивалентной чистоты.

4.1 М е т а н о л

4.2 Кислота соляная (Q = 1,18 г/ см^3).

4.3 Раствор бромат-бромида калия: 5,6г бромата калия и 25 г бромида калия растворяют приблизительно в 500 мл воды в мерной колбе вместимостью 1000 мл. Разбавляют водой до метки.

П р и м е ч а н и е. Вместо раствора бромат-бромида калия можно использовать бромную воду.

4.4 К а л и й й о д и с т ы й, р а с т в о р 200г/ дм^3

4.5 Тиосульфат натрия, стандартный титрованный 0,2 н. раствор.

5 Аппаратура

Обычное лабораторное оборудование, а также указанное в пп. 5.1-5.3.

5.1 Колбы конические вместимостью 500 см^3 со шлифованными притертыми стеклянными пробками.

5.2 Бюретки вместимостью 25 см^3, градуированные, с делениями по 0,05 см^3 со стеклянными шлифованными колпачками.

5.3 Весы с точностью взвешивания до 0,01 г.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

6 Проведение испытания

6.1 Определение

Пробу массой 7-9 г, взятую для испытания, помещают в коническую колбу и взвешивают с точностью до 0,01 г.

Добавляют 50 $см^3$ воды, тщательно перемешивают и добавляют 200 мл метанола (п.4.1.).

Добавляют 40 $см^3$ соляной кислоты (п.4.2), вставляют притертую пробку, колбу тщательно встряхивают, чтобы перемешать содержимое. Бюреткой (п.5.2) добавляют достаточное количество раствора бромата-бромида (п.4.3), пока не появится устойчивая желтая окраска. Продолжают добавлять раствор, чтобы количество его в миллилитрах составляло целое число.

Колбу плотно закрывают пробкой, и реакция продолжается в течение 2 мин.

В колбу добавляют 5 $см^3$ раствора йодистого калия. Снова закрывают колбу для предотвращения потери брома, встряхивают ее, и реакция продолжается еще 1 мин.

Полученный йод титруют стандартным титрованным раствором тиосульфата натрия до тех пор, пока не исчезнет окраска.

Примечание. Конец титрования определяют потенциометрически. Этот метод представляет особую ценность, если конец титрования выражен нечетко. В этих же условиях проводят второе определение.

6.2 Контрольный опыт

Контрольный опыт проводят, используя те же количества реактивов, тот же объем раствора бромат-бромида калия, ранее установленный во время определения, но без опытной пробы.

7 Выражение результатов

7.1 Метод расчета

Бромное число (NBr) дисперсии вычисляют по формуле

$$\frac{(V_1 - V_2)\cdot T \cdot 80 \cdot 100}{1000 \cdot m} = \frac{8T(V_1 - V_2)}{m},$$

где V_1 - объем стандартного титрованного раствора тиосульфата натрия для контрольного опыта, $см^3$;

V_2 - объем стандартного титрованного раствора тиосульфата натрия для определения, $см^3$;

T - нормальность стандартного титрованного раствора тиосульфата натрия (обычно 0,2 н.);

m - масса пробы, г.

Результаты выражают с точностью до 0,1.

Примечание. Если метод применяют для немодифицированных дисперсий гомополимеров винилацетата, содержание остаточного мономера в процентах от массы вычисляют по формуле

$$\frac{(V_1 - V_2)T \cdot 86 \cdot 100}{1000 \cdot 2m} = \frac{4{,}3 \cdot T(V_1 - V_2)}{m},$$

где V_1, V_2, T и m - имеют те же определения, что и в предыдущей формуле.

7.2 Воспроизводимость

Результаты испытаний, проводимых девятью лабораториями на семи дисперсиях, указаны в таблице.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Таблица

Дисперсия	Бромное число	
	Среднее	Стандартное отклонение
A	0 ,65	0,02
B	0,61	0,04
C	0,65	0,04
D	0,19	0,04
E	0,44	0,04
F	1,02	0,02
G	0,20	0,04

8 Протокол испытания

В протокол испытания включают следующие данные:

а) условные обозначения испытуемой водной дисперсии;

б) ссылку на настоящий стандарт;

в) результаты и метод выражения бромного числа и остаточного содержания мономера;

г) все непредвиденные обстоятельства, замеченные во время испытания;

д) любые действия, не включенные в настоящий стандарт или рассматриваемые как произвольные.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

9 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОКПО 22 4151

УДК 66.063.72
Группа Л 27

Ключевые слова: дисперсия поливинилацетатная гомополимерная, пластифицированная, непластифицированная, дибутилфталат, дибутилсебацинат.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

К проекту государственного стандарта O'z DSt 1095:2005
«Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная»

Проект государственного стандарта разработан на основании «Плана мероприятий по перерегистрации стандартов» утвержденным Узбекским Агентством по печати и информации 09.01.2004 г.

Разработка проводилась на основе межгосударственного стандарта ГОСТ 18992-80.

Причиной для разработки послужило то, что в настоящее время кардинально изменились требования к качеству полиграфической продукции, требования к методам контроля, в связи с тем, что происходит внедрение в производство передовой техники и новейших технологий, осуществляется внедрение более современных средств автоматизации технологических и издательско – полиграфических процессов.

Целью разработки государственного стандарта является обеспечение полиграфических предприятий Республики новыми нормативными документами, устанавливающими основные требования к техническим условиям с учетом всех изменений и дополнений в использовании полиграфическом производстве.

При разработке государственного стандарта дополнены новыми разделами как «Требования безопасности», «Указания по применению» а также проведена гармонизация с межгосударственным стандартом.

Разработанный стандарт соответствует научно-техническим требованиям позволяющим внедрение передовой техники и средств автоматизации..

Предполагаемая дата внедрения стандарта в действие III квартал 2005 г.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

O'z Dst 1090: 2005

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Утверждаю:

Узбекское агентство по печати и информации
Заместитель Генерального директора
Р. Сафаев

Разработан:

ГипроНИИполиграф Узбекского агентства по печати и информации
Директор
О. Садыбеков

Согласовано :

Издательско – полиграфический творческий дом «Узбекистан»
Директор
З. Исажонов


Издательско – полиграфический творческий дом «Укитувчи»
Директор
Р. Мирзаев

Издательско – полиграфический творческий дом имени Г. Гуляма
Директор
М. Буранов


Издательско – полиграфический творческий дом имени Чўлпон
Директор
Р. Хакимов

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

O'z Dst 1090:
2001

Председатель ТПК  Р. Сафаев

Ответственный секретарь ТК
Секретарь ТК  Л. Фатхуллаева

Директор ГипроНИИполиграф  О. Садыбеков

Исполнитель
Первый заместитель директора
Издательско-полиграфического
творческого дома «Узбекистан»  М. Зайтаев

Исполнитель
Главный инженер
Издательско-полиграфического
творческого дома «Узбекистан»  К. Мансуров

Исполнитель
Инженер-технолог  Н. Симонова.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI